

ПАСПОРТ № _____

НАКЛАДНАЯ № _____ от 21.03.08

на щебень фракции 20-40 мм из кварцитопесчаника

Производитель: ООО "ЛеБГОК-ДСФ"

Почтовый адрес: 309191, Белгородская область, г. Губкин-11,

Тел: (07241) 2-55-43, 2-40-25

Грузополучатель:

Почтовый адрес:


Тел:

ГОСТ 8267-93

Зерновой состав (%)	
50 мм	0
40 мм	9
30 мм	43,61
20 мм	92,01
Содержание в (%)	
Пылевидных и глинистых частиц	0,91
Содержание глины в остатках	0
Зерен слабых пород	4,64
Пещадных зерен	35
Морозостойкость (цикл)	200
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг)	45
Насыпная плотность (т/м.куб.)	1,38
Устойчивость структуры против распада (потери массы при распаде) %	0,38
Марка прочности по дробимости	1000
Содержание вредных компонентов и примесей	
Растворимого аморфного кремнезема (мг/оль/л)	11,78
Сульфатов и сульфидов в пересчете на SO ₃ (%)	0,792
По массе пирита	следы
По объему слоистых силикатов	отсут.
По массе галогенных соединений, в пересчете на ион хлора	Отсутствует
По массе свободных волокон асбеста	отсут
По массе угля и древесных остатков	отсут.
По объему каждого из первичнообразующих минералов (магнезита, галита, гематита и др., апатита, нефелина, шоссферита)	следы
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № СТ RU 1 001 00042 Действует с 02.11.07 по 01.11.09	

Номера вагонов							

Начальник ОТК

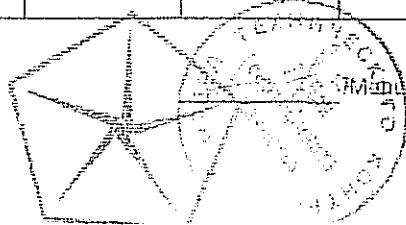

И.И. Шиликова Вера Степановна