


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Иновация»**

Адрес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15, оф.305  
тел:8(343)359-80-77

ИНН/КПП 6686009478/667801001

ОГРН 1126686010703 р/с 40702810262130000234 в ОАО «УБРиР»  
г. Екатеринбург к/с 30101810900000000795 БИК 046577795

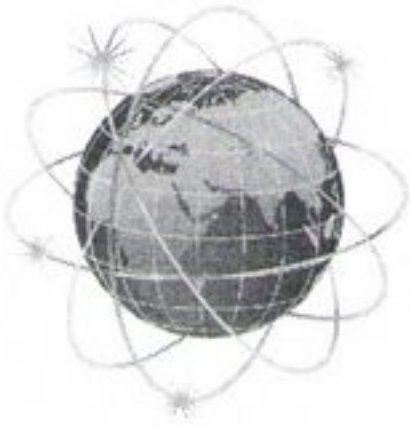

г. Алапаевск

Свердловская Область

ПАСПОРТ № 74

На щебень из плотных горных пород  
Алапаевского хромитиносного массива  
Фракция 5-20  
«15» августа 2014г.

Партия № \_\_\_\_\_  
Количество вагонов \_\_\_\_\_  
Наименования потребителя:

В количестве \_\_\_\_\_ тонн  
№ накладной \_\_\_\_\_

**Качественные показатели щебня из плотных горных пород**

1 Полный остаток на ситах размером (мм,) в % по массе:

Менее 3	3	5	7,5	10	12,5	15	20
<b>100</b>	<b>98,16</b>	<b>95,72</b>	<b>84,38</b>	<b>67,84</b>	<b>47,58</b>	<b>33,84</b>	<b>7,56</b>

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | <u>0,88</u>       |
| 3. Марка по дробимости                                  | <u>1400</u>       |
| 4. Насыпная плотность                                   | <u>1310 кг/м3</u> |
| 5. Содержание зерен пластичной и игловатой формы %      | <u>12,31</u>      |
| 6. Истираемость, потеря массы, % не более               | <u>14,13 (И1)</u> |
| 7. Морозостойкость                                      | <u>F 300</u>      |

Данные по испытаниям щебня фракции 5-20 соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93.

Техник \_\_\_\_\_ / Брунгатт А.В. /

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ / Тамочкин М.Н. /

